

丸京の不燃しっくい

株式会社丸京石灰

5つのしっくい5仕様で不燃材料の認定取得

●国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4569 (1)


ましろかべ とっきゅうましろかべ
しっくい真白壁・特級真白壁・しっくいロイヤル
上塗り用ねりしっくい・カラーねりしっくい和楽美^{わらび}

5製品で、せっこうボードを下地とする仕様で認定を取得しました。

※せっこうラスボード、モルタル、木摺り、土壁などの下地は当認定の対象外です。

●下塗材+しっくい、どの組み合わせでも不燃材料の仕様に

※ただし塗り厚等に条件があります。

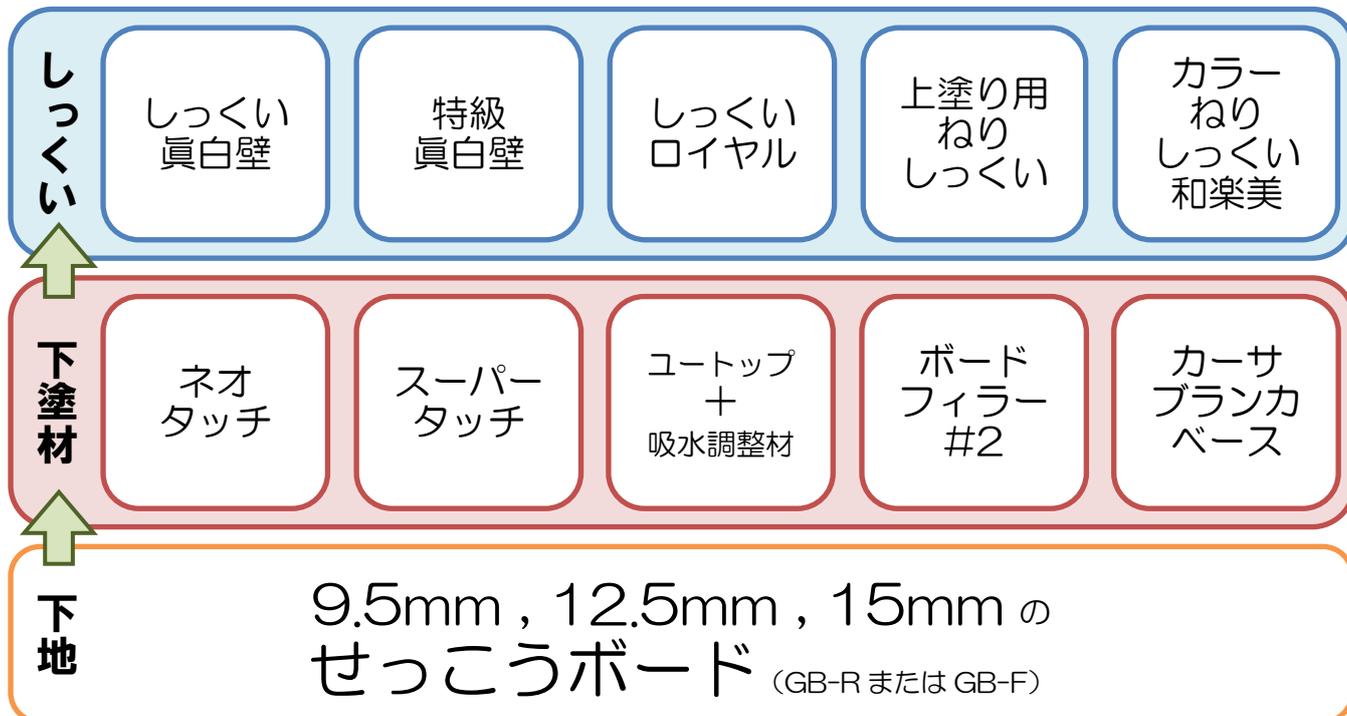

※ユートップは吉野石膏(株)、ボードフィラー#2/カーサブランカベースは(株)ハネダ化学の製品です。

株式会社丸京石灰

〒879-2474 大分県津久見市徳浦 2052-5 TEL0972-82-5271

●不燃材料認定の施工仕様

1) 素地確認・素地調整

- せっこうボードは普通せっこうボード(GB-R)9.5mm, 12.5mm, 15mm、または強化せっこうボード(GB-F)12.5mm, 15mmに該当するものであり、しっくい施工に適した状態に固定されていること。(詳細は材料ごとの仕様書参照)
- 目地処理は使用する下塗材を少量練ったもので行い、いずれも乾燥していることを確認した後に次工程を行うこと。

2) 下塗材

次のA～Eのうちいずれかの仕様であること。

下塗材		工程	材料	調合 (kg)	塗り厚 (mm)	間隔日数 (日)
						次工程まで
A	ネオ・タッチ※	1	ネオ・タッチ	20	1.0	1 以上
			水	5.4		
B	スーパータッチ※	1	スーパータッチ	20	1.0	1 以上
			水	6.5		
C	ユートップ + 吸水調整材	1	ユートップ	20	3.0	1 以上
			水	10		
		2	乾燥養生 (ユートップが完全に硬化・乾燥していること)			
3	吸水調整材	3~5 倍	—	完全乾燥		
D	ボードフィラー#2	1	ボードフィラー#2 粉体	10	0.8	1 以上
			混和液	1.7		
			水	2.7		
E	カーサブランカベース	1	カーサブランカベース 粉体	20	1.0	1 以上
			混和液	1.7		
			水	3.5		

※しっくいに[カラーねりしっくい和楽美]を使用する際には、下塗材にAまたはBを用いること。

3) しっくい

次のイ～ハのうちいずれかの仕様であること。

しっくい		材料	調合 (kg)	塗り厚 (mm)	間隔日数 (日)
					最終養生
イ	しっくい眞白壁 特級眞白壁 しっくいロイヤル	しっくい	20	1.5	3以上
		水	15		
ロ	上塗り用ねりしっくい	上塗り用ねりしっくい		1.5	3以上
ハ	カラーねりしっくい和楽美	カラーねりしっくい和楽美		2.0	3以上

施工上の注意

上記以外の材料での組み合わせや、塗り厚が異なる等の場合、不燃材料とはならないので注意すること。

以上